

# EINFLUß DES KRISTALLWASSERS IM KALZIUMSULFAT – SUBHYDRAT AUF DAS ABBINDEVERHALTEN VON GIPS

S. DITTRICH<sup>1)</sup>, H. JEPSEN<sup>1)</sup>, A. REICHE<sup>2)</sup>, S.-E. RIEN<sup>2)</sup>, CH. SCHWARTE<sup>1)</sup> und U. SONDERMANN<sup>1)</sup>

Institut für Mineralogie und Wissenschaftliches Zentrum für Materialwissenschaften<sup>1)</sup> sowie Institut für Geologie und Paläontologie<sup>2)</sup> der Philipps – Universität Marburg in Kooperation mit Dentona GmbH, Wipperfürth und Giuliani Chemie GmbH, Ludwigshafen

## Einleitung

Der Bassanit und der Anhydrit II kristallisieren in sehr eng verwandten Strukturen. Diese zeichnen sich dadurch aus, daß in ihnen typische Strukturkanäle bestehen, die das Kristallwasser des Bassanits aufnehmen können.

Es ist bekannt, daß bei Besetzung der Kanäle mit Fremdstoffen die Abbindezeit des Gipses beeinflusst werden kann. Das in dieser Vorstudie experimentell bearbeitete Thema gilt der Frage,

**inwieweit beeinflusst der verschiedene Wassergehalt in den Strukturkanälen des Bassanits die Abbindezeit des Gipses.**

Die Experimente sind so angelegt, daß durch Abpumpen des Subhydrats die Kanäle vom Wasser geleert und so in das Anmachwasser zum Anrühren des Gipsbreis eingebracht werden.

Feinheiten im Aufbau zweier Gipsgefüge, die aus Bassaniten mit verschiedenem Kristallwassergehalt hervorgegangen sind.



Die Unterschiede zeigen sich im verschiedenartigen Aufbau der Kristallite. - Weniger Wasser begünstigt den plättchenhaften Aufbau der Kristallite.

Abbildung rechts:

Die nebenstehende Abbildung vermittelt den Einblick in die Strukturkanäle der Anhydrit III-Struktur. In ihr sind die Kanäle leer.

Struktur: Lange (1984) hexagonal P6<sub>2</sub>22, c-Achse senkrecht zur Zeichenebene, a=6,964Å, c=6,330Å






Abbildung links:

Die nebenstehende Abb. zeigt die mit H<sub>2</sub>O aufgefüllten Kanäle. Die Verzerrung des runden Kanalquerschnitts von oben wird deutlich.

Struktur: Abriel (1983) monoklin P3<sub>2</sub>21, c-Achse senkrecht zur Zeichenebene, a=6,933Å, c=6,330Å - CaSO<sub>4</sub> · x H<sub>2</sub>O mit x=0,67 -

## Versuchsaufbau

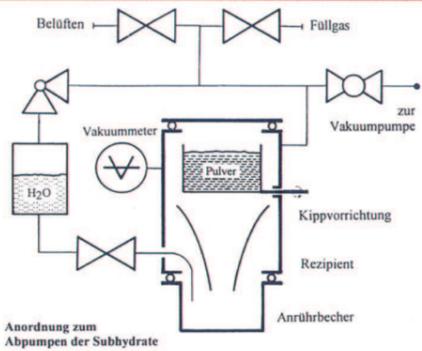


## Experimente

Messung der Abbindezeit  $t_A$  und der Sprunghöhe  $h_S$

**Experimentelles**  
Nach der Vorbehandlung der Bassanite werden im Verlauf der weiteren Untersuchungen 2 Größen im Abbindeverhalten gemessen.



**Ergebnis**  
Es ist deutlich auszumachen, daß Proben mit nahezu gleichen Abbindezeiten  $t_A$  durch unterschiedliche Sprunghöhen  $h_S$  gekennzeichnet sind.

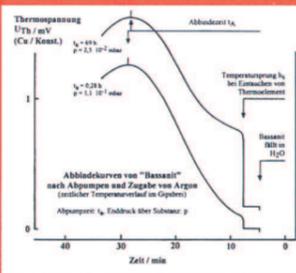

Integrale Röntgenintensitäten ( $\text{CuK}\alpha$ ) von Bassaniten, die bis zu einem Enddruck  $p$  abgepumpt worden sind als Funktion dieses Druckes. - Dargestellt sind die Sonderfälle, zwei für Gips und einer für Bassanit.

**Ergebnis**  
Die obere Kurve mit rechter Skala zeigt den Verlauf für den Normalfall, d.h. der Wasserdampf ist nach Abpumpen in die Probe eingedrungen. Die beiden unteren Kurven zeigen den Fall für eine vorherige Argonbespülung der Proben.

Charakterisierung der Modelloberfläche aus Gips durch integrale Röntgenintensität  $I_{\Sigma}$

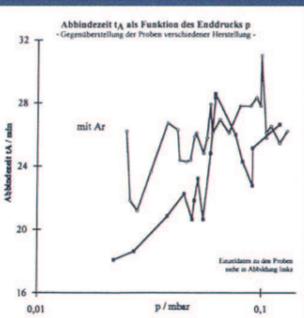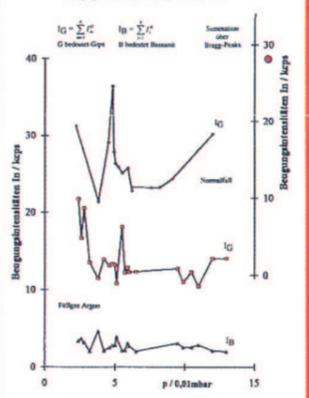


**Ergebnis**  
Durch das Entfernen des Kristallwassers aus den Kanälen der Bassanitstruktur konnte die Abbindezeit  $t_A$  der Gipsausgangsmasse um nahezu 40% herabgesetzt werden.

Die den Abfall beschreibende Kurve ist durch starke Besonderheiten gekennzeichnet. Diese lassen sich möglicherweise als Anzeichen für Kristallstrukturumwandlungen deuten.

Weg zur Methode für Einstellung der Gipse?

## Abbindezeit $t_A$ nach Abpumpen

## Sprunghöhe $h_S$ nach Abpumpen

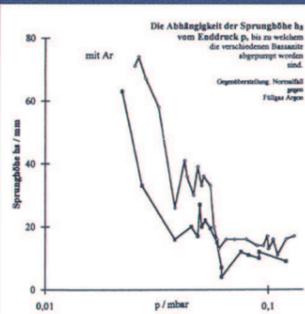

**Ergebnis**  
Mit dem Abpumpen der Bassanitmasse wird aus den Strukturkanälen sukzessive das Wasser bei  $T = \text{konst.}$  entfernt. Dadurch wird der Ausgangssubstanz in erhöhtem Maße Anhydrit III zugeführt. Der Anhydrit III reagiert schnell und eine hohe Wärmetönung kann somit nachgewiesen werden.

Die Methode läßt einen Weg erwarten, im Experiment die Entwässerung bei  $T = \text{konst.}$  zu verfolgen und zu beeinflussen.

## Ausblick

Die ersten Resultate zeigen eine deutliche Beeinflussung des Abbindeverhaltens der Ausgangssubstanz für die Herstellung von Gipsmodellen. Auch haben die Experimente Hinweise geliefert, in welchem Umfang eine Beladung der Kanäle mit Argon in den Prozess eingreift. Die Experimente werden mit anderen Gasen wie N<sub>2</sub>, He, CO<sub>2</sub> fortgesetzt. An anderer Stelle wird hierüber berichtet werden. Die Resultate lassen begründet den Wunsch wachsen, eine Beeinflussung des Abbindeverhaltens von Gips mit einem stark reduziertem Einsatz von Stellmitteln herbeizuführen.